

# Pengembangan Bahan Kampas Rem Sepeda Motor dari Komposit Serat Bambu terhadap Ketahanan Aus Pada Kondisi Kering dan Basah

Pramuko Ilmu Purboputro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Teknik Mesin UMS

Email: pip272@ums.ac.id

---

## Abstrak

### Keywords:

kampas rem, serat bambu, kekerasasn, keausan.

Penelitian ini untuk menemukan komposisi bahan kampas rem yang optimal non asbes, yang mempunyai karakteristik dinamik yang lebih baik. Komposisi dilakukan dari serat bambu, fiberglass, serbuk aluminium, dengan pengikat poliester. Pengujian awal yang dilakukan adalah kekerasan bahan dan keausan pada kondisi kering dan pembasahan air. Hasil yang didapat adalah kampas rem dengan komposisi Variasi 1 adalah paling keras, dengan harga kekerasan sebesar 14,47 BHN yang lebih keras dibanding produk di pasaran dengan harga kekerasan 13,7 BHN. Pengujian Keausan Ogoshi pada kondisi kering maksimal mempunyai nilai keausan yang paling rendah yaitu sebesar 0.00041 mm<sup>2</sup>/kg. Untuk Pengujian Keausan Ogoshi Kondisi basah dengan air, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 1 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0062 mm<sup>2</sup>/kg. Kondisi basah dengan oli, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 2 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0003 mm<sup>2</sup>/kg.

---

## 2. PENDAHULUAN

Pemakaian kampas rem biasanya tidak lebih dari 10000 kali kontak pengeraman, artinya penggunaan dalam kota bisa jadi tidak lebih dari 6 bulan, apalagi terjadi keluhan umur yang lebih pendek akibat kampas rem ausnya tidak rata, sehingga pengeraman tidak efektif atau tukar – tukar adaptor rem ([www.rpmracingplus.com](http://www.rpmracingplus.com)).

Keausan tidak merata bisa diakibatkan tekanan yang kurang seragam, akibat pemasangan yang kurang tepat, misalnya terlalu kencang pada pinnya, sehingga pin bukan berfungsi sebagai pin, tetapi sebagai titik putar yang mati (Gustav Niemann, 1981).

Kekuatan bahan komposit partikel rem, sangat dipengaruhi besar partikel, bahan matriknya dan proses pembuatannya. Kekuatan komposit partikel diperoleh maksimal pada ukuran 0,01 sampai 0,1 mm dan kekuatan surface bonding, pengepresan, dan sintering (Calister, 2005). Proses tersebut sangat jarang dipaparkan para produsen kampas rem, sehingga perlu adanya penelitian tentang : bahan dan proses yang standar secara ilmiah agar kampas rem bisa mudah dibuat di negara kita, sehingga sangat perlu pengembangan penelitian ini secara terus menerus.

Penelitian ini menggunakan serat bambu, fiber glass, dan serbuk alumuniam (Al)

bermatriks polyester akan diuji kekuatannya dengan metode pengujian kekuatan gesek (Ogoshi) dan pengujian kekuatan kekerasan (Brinell). dan juga foto makro, dan pengujian karakteristik pengeremannya.

### 1.1. Rumusan Masalah:

Keausan tidak merata bisa diakibatkan tekanan yang kurang seragam, akibat pemasangan yang kurang tepat, misalnya terlalu kencang pada pinnya, sehingga pin bukan berfungsi sebagai pin, tetapi sebagai titik putar yang mati, dan adanya konytribusi ketahanan aus dan kekerasan bahan rem.

Kekuatan bahan komposit partikel rem, sangat dipengaruhi besar partikel, bahan matriknya dan proses pembuatannya. Kekuatan komposit partikel diperoleh maksimal pada ukuran 0,01 sampai 0,1 mm dan kekuatan *surface bonding*, pengepresan, dan *sintering* (Calister, 2005). Proses tersebut sangat jarang dipaparkan para produsen kampas rem, sehingga perlu adanya penelitian tentang : bahan dan proses yang standar secara ilmiah agar kampas rem bisa mudah dibuat di negara kita, sehingga sangat perlu pengembangan penelitian bahan kampas rem ini secara terus menerus.

### 1.2. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan hasil penelitian tahun I yaitu tingkat keausan bahan kampas rem, dengan menggunakan variasi komposisi dari serat bambu, fiber *glass*, serbuk aluminium (*Al*), dengan matriks polyester, dengan hasil terbaik kekerasan dan keausan pada komposisi :
  - a. 40 % serat bambu + 10 % fiber *glass* + 10 % aluminium (*Al*) + 40 % polyester
  - b. 30 % serat bambu + 15 % fiber *glass* + 15 % aluminium (*Al*) + 40 % polyester
  - c. 20 % serat bambu + 20 % fiber *glass* + 20 % aluminium (*Al*) + 40 % polyester.
 ,yang akan dijadikan prototype kampas rem sepeda motor.

3. Meneliti karakteristik pengeremannya, dengan uji dynamometer, sehingga diperoleh parameter pengereman, daya serap pengereman, jarak pengereman, koefisien gesek kampas rem. Pada variasi pengujian koefisien gesek, pada keadaan kering (udara) dan keadaan basah (air dan oli)

### 1.3. Keutamaan Penelitian

1. Melakukan penelitian terapan yang hasilnya diharapkan secara jangka panjang di negara Indonesia agar tidak ketergantungan lagi dengan komponen mesin dari luar terutama kampas rem, dan sekaligus memanfaatkan daur ulang dan potensi alam yang ada di lingkungan sekitar kita serta lebih aman bagi kesehatan.
2. Mendukung komponen Tornas (Motor Nasional) atau Mobnas (Mobil Nasional) dalam hal pengembangan kampas rem kendaraan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Irfan, Pramuko IP [6], melakukan penelitian tentang kampas rem gesek dengan memberikan waktu sintering pada tekanan kompaksi sebesar 10 menit. Keausan suatu bahan komposit semakin besar atau semakin mudah aus dapat dipengaruhi oleh besarnya waktu yang diberikan pada proses kompaksi. Bila waktu penekanannya semakin besar maka tingkat keausan pun juga semakin besar. Nilai kekerasan suatu bahan juga terpengaruh oleh besar waktu penekanan kompaksi yang diberikan dalam proses pembuatan bahan kampas rem. Dalam pembuatan kampas, nilai kekerasan kampas juga berpengaruh dengan semakin besar kompaksi yang dibebankan maka semakin keras pula komposit tersebut. Karena komposit tersebut sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam proses pembuatan dari bahan menjadi komposit dan beberapa penyebabnya yaitu: variasi bahan, beban kompaksi yang diberikan serta lamanya beban kompaksi, dan pemanasan (*sinter*).

Masmui (2003), Berdasarkan prosiding seminar teknologi untuk negeri menyatakan

bahwa karakteristik dengan tingkat keausan rendah dan *BrinellHardnessNumber (BHN)* tinggi diperoleh dengan memberikan tekanan pembentukan relatif lebih rendah dibanding spesimen lainnya. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan:

1. Terpisahnya resin sebagai bahan pengikat (*binder*) dari campuran komposit.
2. Kekuatan ikat resin lebih kecil dari pada tekanan pembentukan yang diberikan pada spesimen pada waktu proses pembuatan spesimen.

Imam, Pramuko I.P [5], melakukan penelitian tentang kampas rem gesek dengan memberikan peningkatan sintering. Dengan semakin tinggi suhu sintering berpengaruh pada tingkat keausan. Jika semakin tinggi suhu sinteringnya maka menyebabkan nilai keausan meningkat. Maka keausan semakin tinggi. Peningkatan suhu sintering juga berpengaruh pada kekerasan kampas. Semakin tinggi suhu sinteringnya maka nilai kekerasannya akan semakin menurun.

Nanang (2005), Bahan komposit sebenarnya banyak sekali terdapat di alam, karena bahan komposit bisa terdiri dari organik dan anorganik seperti bambu, kayu, daun, dan sebagainya. Secara tidak sadar sebenarnya kita telah mengenal berbagai jenis komposit. Seseorang memperkuat tanah liat dengan jerami, merupakan komposit yang sudah lama dikenal.


Syarat bahan kampas rem:

kekerasan kampas rem harus lebih rendah dari kekerasan tromol remnya

- Tidak mudah panas
- Tahanan geseknya besar
- Tahan aus

### 3. METODE

- Tidak mudah panas
  - Tahanan geseknya besar
  - Tahan aus
- METODE PENELITIAN

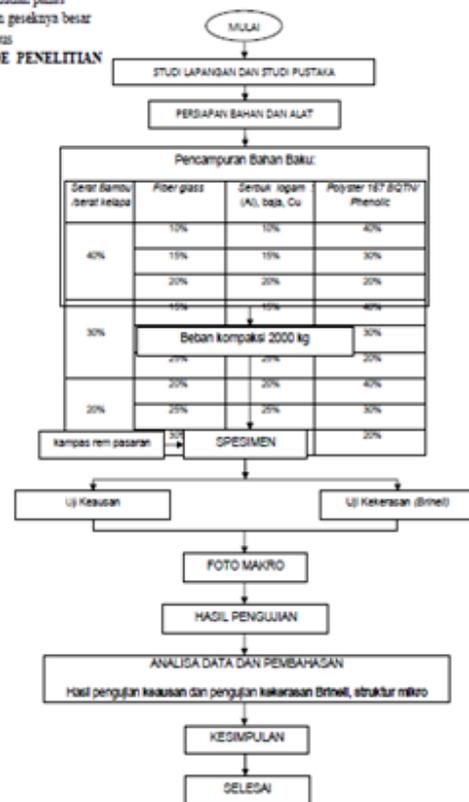

Gambar 1. Skema Diagram Alir Penelitian.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kekerasan


$$BHN = \frac{2P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

Where: BHN = Brinell Hardness Number,

P = Gaya Tekan (15.625 kg)


D = Penetrator diameter (2.5 mm)

d = diameter injakan (mm)<sup>2</sup>

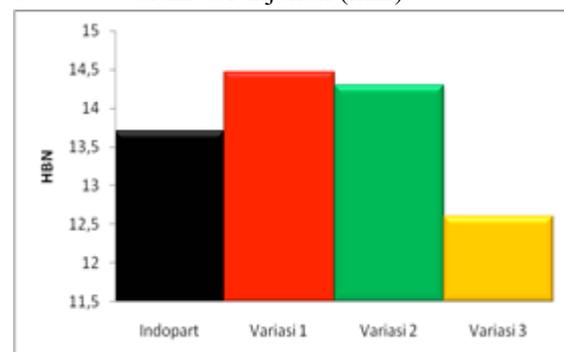


Gambar.3. Harga Kekerasan Variasi Kampas Rem.

### Pengujian Keausan Ogohosi Wear Test

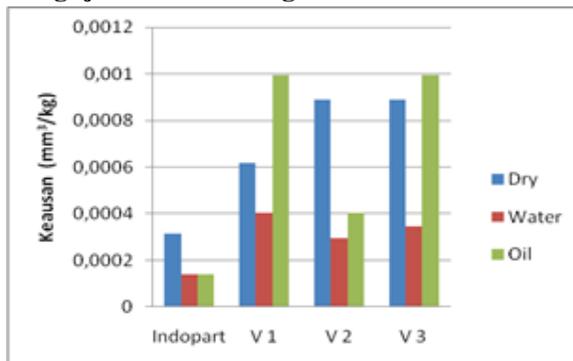

**Gambar 4.** Grafik Hasil Pengujian Keausan Ogohosi Untuk berbagai MediaPembasahan Pengereman

### Pengujian Keausan Wiprotest

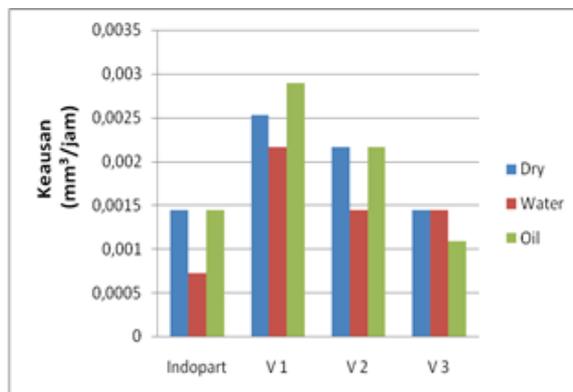

**Gambar 5.** Perbandingan Harga Keausan Wipro Untuk Berbagai Media Pembasahan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari data, hasil dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik Kempulan bahwa:

- [1] Untuk Pengujian Kekerasan, maka bahan kampas rem dengan komposisi Variasi 1 adalah paling keras , dengan harga kekerasan sebesar 14,47 BHN yang lebih keras dibanding produk di pasaran dengan harga kekerasan 13,7 BHN
- [2] Untuk Pengujian Keausan Ogoshi pada kondisi kering, maka bahan kampas rem dengan Variasi 2, mempunyai nilai keausan yang paling rendah yaitu sebesar 0.00041mm<sup>2</sup>/kg , yang sedikit lebih besar dari produk di pasaran dengan keausan sebesar 0.00014 mm<sup>2</sup>/kg. Untuk

Pengujian Keausan Ogoshi Kondisi basah dengan air, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 1 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0062 mm<sup>2</sup>/kg, namun masih lebih tinggi sedikit dari bahan kampas rem pasaran yaitu sebesar 0,0032 mm<sup>2</sup>/kg.

Pengujian Keausan Ogoshi Kondisi basah dengan oli, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 2 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0003 mm<sup>2</sup>/kg, namun masih lebih tinggi sedikit dari bahan kampas rem pasaran yaitu sebesar 0,00014 mm<sup>2</sup>/kg

- [3] Untuk Pengujian Keausan Wipro pada kondisi kering, maka bahan kampas rem dengan Variasi 3, mempunyai nilai keausan yang paling rendah yaitu sebesar 0.00014mm<sup>2</sup>/kg , yang sama dari produk di pasaran dengan keausan sebesar 0.00014 mm<sup>2</sup>/kg. Untuk Pengujian Keausan Wipro Kondisi basah dengan air, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 2 dan 3 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0014 mm<sup>2</sup>/kg, namun masih lebih tinggi sedikit dari bahan kampas rem pasaran yaitu sebesar 0,0007 mm<sup>2</sup>/kg

Pengujian Keausan Wipro Kondisi basah dengan oli, diperoleh bahwa, bahan kampas rem dengan Variasi 3 paling rendah keausannya yaitu sebesar 0,0011 mm<sup>2</sup>/kg, namun masih lebih tinggi sedikit dari bahan kampas.

Dari Kesimpulan dapat direkomendasikan bahwa bahan kampas rem dengan variasi 1 atau 2 dapat dijadikan alternative bahan kampas rem yang mendekati karakteristik di pasaran.

### REFERENSI

- [1] Imam Setiyanto, Pramuko, 2009. Pengaruh Variasi Temperatur Sintering Terhadap Ketahanan Aus Bahan Rem Gesek Sepatu. Laporan Tugas Akhir Fakultas Teknik Mesin UMS, Agustus 2009, Surakarta

[2] Irfan, Pramuko, 2009, Pengaruh Variasi Tekanan Kompaksi Terhadap Ketahanan Kampas Rem Gesek Sepatu. Laporan Tugas

Akhir Fakultas Teknik Mesin UMS, Agustus 2009, Surakarta.

